

ترکیب میکروسیلیس و افزودنی‌های هوaza و پودرسنگ برای افزایش دوام بتن در برابر یخ‌بندان

محمد رضا اصفهانی^۱؛ مهدی هادیزاده بزار^۲

چکیده

در این مقاله، اثر ترکیب میکروسیلیس و مواد افزودنی هوaza و پودرسنگ بر دوام بتن مطالعه می‌شود. بدین منظور، تعداد زیادی نمونه‌های بتنی با ابعاد $15 \times 15 \times 15$ سانتی‌متر مطابق با روش B استاندارد ASTM C666 تحت آزمون یخ‌بندان-ذوب یخ قرار گرفت. مقاومت فشاری نمونه‌ها در ابتدا و پس از ۱۵۰ چرخه یخ‌بندان-ذوب یخ اندازه‌گیری و میزان افت مقاومت آنها مقایسه شد. وزن نمونه‌ها نیز در ابتدا و پس از ۳۶، ۸۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۳۰۰ چرخه اندازه‌گیری و میزان افت وزن نمونه‌های مختلف مقایسه شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که پودرسنگ، هم در افزایش مقاومت بتن و هم در افزایش مقاومت در برابر یخ‌بندان اثر مطلوب و مؤثری دارد. مواد میکروسیلیس و هوaza در افزایش مقاومت بتن در برابر یخ‌بندان مؤثرند و در صورت استفاده همزمان از این مواد می‌توان دوام نسبتاً خوبی برای شرایط یخ‌بندان فراهم آورد. با دوام‌ترین نمونه‌ها آنهایی هستند که دارای هر سه مادهٔ میکروسیلیس، هوaza و پودرسنگ هستند؛ لیکن اثر پودرسنگ در هر مخلوطی که شامل مادهٔ هوazaست قابل توجه نیست و همچنین ترکیب میکروسیلیس و پودرسنگ هم باعث افزایش دوام در حد بالایی می‌شود.

کلمات کلیدی

پودرسنگ، چرخه‌های یخ‌بندان-ذوب، دوام بتن، میکروسیلیس، هوaza

Combination of Silica Fume and the admixtures of Air Entraining agent and Stone Powder for increasing the Durability of Concrete against Freeze and Thaw Cycles

M Reza Esfahani ; M. Hadizadeh

ABSTRACT

This research investigates the effect of combination of silica fume and the Admixtures of air entraining agent and stone powder on durability of concrete against freeze and thaw cycles. To investigate the effect of the admixtures on concrete durability, many standard cubic specimens were manufactured and tested according to ASTM-C666 standard, method B. The compressive strength of the specimens before and after 150 cycles of freeze and thaw were measured and compared. Also, the weight reduction of specimens after 36, 80, 120, 150 and 300 cycles were measured and compared. The results indicate that the admixture of stone powder is effective in increasing the strength and durability of concrete. The combination of silica fume and air entraining agent results in a good durability against freeze and thaw cycles. The best specimens were those which included silica fume and the admixtures of air entraining agent and stone powder. However, the admixture of stone powder is not very effective when it is combined with the air entraining agent. The specimens including silica fume and stone powder had good durability.

^۱ دانشیار دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد: esfahani@ferdowsi.um.ac.ir

^۲ دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

KEYWORDS

Air entraining agent, Concrete, Durability, Freeze and thaw cycles, Stone powder, Silica fume

۱- مقدمه

سیمان به تخلخل، اندازه، توزیع و تداوم منافذ مویینه بستگی دارد و منافذ ژلی در آن نقشی ندارند. وجود منافذ داخلی در سنگانه‌ها بر خواص آنها تأثیر گذار است. تخلخل، نفوذپذیری و جذب آب سنگانه‌ها بر خواصی از آنها، مانند چسبندگی به خمیر سیمان، مقاومت بتن در برابر یخ‌زدن و آب‌شدن و همچنین بر ثبات شیمیایی و مقاومت در برابر سایش آنها تأثیر دارد. از آنجا که در بتن، سنگانه‌ها با خمیر سیمان احاطه می‌شوند، در صورت تراکم مناسب، نفوذپذیری خمیر سیمان بیشترین اثر را بر نفوذپذیری بتن ایجاد می‌کند. عامل دیگر افزایش نفوذپذیری بتن، ترک خورده‌گی آن است.

آب موجود در بتن، حاوی نمک‌های گوناگون بوده و نقطه انجماد آن پایین‌تر از نقطه انجماد آب آزاد (صفر درجه) است؛ بعلاوه هر چه اندازه حفره‌های پر از آب کوچک تر باشد عمل یخ‌زدن دیرتر انجام می‌گیرد و درجه حرارتی که در آن آب یخ می‌زند، پایین‌تر خواهد بود. حفره‌های بتن ابعاد کوچک تا بزرگ دارند. از آنجا که حفره‌های ژل بسیار کوچک هستند امکان یخ‌زدن آب در آنها بسیار کم است و یخ‌بندان عمدتاً در حفره‌های مویینه رخ می‌دهد. حفره‌های هوا نیز که در اثر تراکم ناقص به وجود می‌آیند پر از هوا هستند و معمولاً در معرض یخ‌زدگی اولیه قرار نمی‌گیرند.

یخ‌زدن بتن و درجه انجماد آن به عوامل زیر بستگی دارد:

- (۱) میزان قلیایی موجود در آبی که هنوز یخ نزده، (۲) روند انتقال حرارت از بتن و (۳) اندازه منافذی که آب در آن واقع شده است. یخ‌زدن از بزرگ ترین منافذ شروع می‌شود و به تدریج به منافذ کوچکتر گسترش می‌یابد. برخی محققین معتقدند که در منافذ ژل به علت اینکه بسیار کوچک هستند تا دمای ۸۷- درجه سانتی گراد هسته یخی تشکیل نمی‌شود و در نتیجه، در آنها هیچگاه یخ ایجاد نمی‌شود. هنگامی که آب یخ می‌زند افزایش حجمی حدود ۹٪ به وجود می‌آید. با افزایش حجم، آب اضافی به منافذ راه یافته و در اثر حرکت آب در بتن فشار هیدرولیکی بوجود می‌آید که این فشار به مقاومت در برابر جریان آب؛ یعنی به طول مسیر و نفوذپذیری خمیر بین منافذ یخ‌زده و منافذی که بتوانند آب اضافی را در خود جای دهند، بستگی خواهد داشت. اگر این فشار رها نشود می‌تواند باعث ایجاد تنفس‌های کششی داخلی شود به طوری که در بتن گسیختگی‌های موضعی پدید آید. همچنین به دلیل عدم وجود

دوماً بتن و از آن جمله مقاومت در برابر یخ‌بندان و ذوب یخ از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. در بسیاری از شهرهای کشور؛ که به طور متوسط در هر سال حدود ۵۰ چرخه یخ‌بندان- ذوب یخ دارند، کمبود دوماً بتن دلیل اصلی خرابی اکثر جداول، بلوک‌های مصرفی و سایر فرآورده‌های بتونی در پروره‌های شهری است. معمولاً خرابی ناشی از یخ‌بندان از گوششها آغاز شده و به تدریج با نفوذ آب به عمق بتن گسترش می‌یابد و به از هم پاشی کل بتن می‌انجامد.

انجام واکنش‌های مخرب در بتون بدون وجود آب ممکن نیست، بنابراین وجود آب در بتون؛ که به نفوذپذیری آن بستگی دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نفوذ آب به داخل بتون تأثیر مهمی بر آسیب پذیری آن در مقابل یخ‌زدگی دارد. این فرایند باعث انسباط و در نتیجه ترک خوردن بتون می‌شود. منافذ موجود در بتون به دو دسته منافذ موجود در خمیر سیمان و منافذ موجود در سنگانه تقسیم می‌شوند. خمیر سخت شده سیمان از هیدرات‌های با ترکیبات مختلف (ژل)، کریستال‌های هیدروکسیدکلسیم، برخی ترکیبات جزئی، ذرات سیمان هیدراته نشده و فضاهای خالی پر شده از آب تشکیل می‌شود. به این فضاهای خالی منافذ مویینه می‌گویند. در داخل ژل نیز فضاهایی بین ذرات وجود دارد که منافذ ژلی نامیده می‌شوند.

منافذ مویینه شکل‌های متفاوت دارند و با یکدیگر شبکه مرتبه را تشکیل می‌دهند که به طور پراکنده در سراسر خمیر سیمان وجود دارند. این منافذ دلیل اصلی نفوذپذیری خمیر سخت شده هستند. راه ارتباط لوله‌های مویینه به وسیله ژل قطع می‌شود؛ بنابراین لوله‌های مویینه فقط از طریق منافذ موجود در ژل به هم ارتباط دارند. عدم وجود لوله‌های مویینه یکسره، معلول نسبت آب به سیمان مناسب و مدت زمان کافی برای عمل آوردن مرتبط است.

منافذ ژلی، منافذ بین ذرات ژل مرتبط به یکدیگر است. ژل مقدار زیادی از آب تبخیر را در داخل خود نگه می‌دارد، بنابراین، ژل ماده متخلخلی است. منافذ ژلی حدود ۲۸٪ کل حجم ژل را تشکیل می‌دهد. این نسبت بدان معنی است که منافذ ژلی فضایی تا حدود یک سوم حجم مواد جامد ژل را اشغال می‌کند. منافذ ژلی بسیار کوچک تر از منافذ مویینه است و قابلیت تحرک آب جذب شده به وسیله آنها با خصوصیات آب آزاد متفاوت است. اگر چه تخلخل ژل سیمان ۲۸٪ است، نفوذپذیری آن حدود 7×10^{-16} می‌باشد. نفوذ پذیری خمیر

در برابر خرابی‌های متفاوت رایج شده است، یکی دیگر از روش‌های افزایش مقاومت بتن در برابر چرخه‌های یخبندان-ذوبیغ است. از جمله این مواد، میکروسیلیس است. این ماده در میان منافذ مویینه نفوذ می‌کند و باعث قطع لوله‌های مرتبط این منافذ می‌شود و با این کار، یک بتن متراکم و با نفوذپذیری پایین ایجاد می‌کند [۵]. این ماده همچنین اثر مطلوبی بر افزایش مقاومت در برابر یخبندان دارد [۶] و [۷].

مواد پوزولانی نظیر خاکستر بادی و سرباره کوره آهن گذاری باعث کاهش نفوذپذیری می‌شوند. لیکن؛ مشاهده شده است که استفاده از این مواد باعث افزایش مصرف مواد هوایی برای رسیدن به مقاومت مناسب در برابر یخبندان می‌شود [۸] و [۹].

۲- کارآزمایشگاهی

۲-۱- مواد اولیه و مصالح مصرفی در آزمایش‌ها

- سیمان: سیمان مصرفی از نوع پرتلند مقاوم در برابر سولفات متوسط (نوع دو) از محصولات مجتمع کارخانجات سیمان شرق می‌باشد. علت استفاده از سیمان نوع ۲ در این تحقیق، کاربری زیاد آن در صنعت بخصوص در مورد پروژه‌های شهری از جمله جداول بتی است. تولیدات مجتمع کارخانجات سیمان شرق به طور عمده از این نوع سیمان است.

- میکروسیلیس: میکروسیلیس مصرفی با نام تجاری میکروسیلیکا است که با استاندارد ASTM C1240 مطابقت دارد.

- فوق روان کننده: فوق روان کننده مصرفی از نوع فوق روان کننده نوترال با نام اختصاری 102N از فرآورده‌های شرکت بتن شیمی است. این فوق روان کننده مایع و به رنگ قهوه‌ای تیره و مطابق استانداردهای C494 و ASTMC1017 تهیه شده است. طبق کاتالوگ شرکت بتن شیمی، فوق روان کننده مورد نظر با سیمان و میکروسیلیس سازگاری دارد.

- مواد هوایی: مواد هوایی مصرفی می‌تواند با ایجاد میلیون‌ها حباب هوای بسیار ریز مقاومت بتن را در برابر یخبندان-ذوبیغ بالا ببرد و با استاندارد ASTM C260 مطابقت دارد.

- سنگانه‌ها: سنگانه‌های مصرفی در این آزمایش از دپوی شهرداری محل تهیه شد که در سه دسته ماسه، نخودی و بادامی قرار دارند. منحنی دانه بندی ماسه شهرداری مطلوب

تعادل ترمودینامیکی بین آب ژل و بین انتشار آب به سمت حفره‌های مویینه باعث رشد بین شده و فشار هیدرولیکی را افزایش می‌دهد و مانند قبل اگر این فشار رها نشود باعث ایجاد تشنهای کشنشی داخلی می‌شود [۱].

عامل مؤثر دیگر، نفوذ و گسترش آب در بتن فشار اسمزی حاصل از افزایش موضعی غلظت مواد مطلوب است. مواد محلول به علت جدا شدن آب خالص بین زده از محلول غلظاشان، افزایش می‌یابد. این فشار باعث می‌شود آب به طرف سرددترین نقطه؛ یعنی جایی که آب بین می‌زند حرکت کند. انتشار آب به طرف حفره‌های مویینه باعث رشد بین می‌شود و در نتیجه فشار هیدرولیکی افزایش می‌یابد.

برای به دست آوردن یک بتن با دوام ابتدا بایستی نفوذپذیری بتن را تا حد ممکن کاهش داد تا آب به درون بتن نفوذ نکند و از واکنش‌های مخرب آب از جمله یخبندان جلوگیری به عمل آید. از جمله عواملی که می‌توان به وسیله آن نفوذپذیری را کاهش داد، کاهش نسبت آب به سیمان است [۲]. با کاهش نسبت آب به سیمان، روانی بتن کاهش می‌یابد. برای بهبود این امر به بتن مواد روان کننده افزوده می‌شود.

استفاده از دانه‌بندی با تراکم مطلوب اثر بسزایی در کاهش نفوذپذیری دارد. بتن‌های تهیه شده با مصالح نفوذپذیر و با تراکم نامطلوب ضریب نفوذپذیری بالایی دارند و در برابر چرخه‌های یخبندان-ذوبیغ مقاومت کمی از خود نشان می‌دهند [۳]. در آزمایش‌های انجام شده در این تحقیق، دانه‌بندی مصالح استفاده شده در محدوده استاندارد ASTM C33 است و در مواردی به جای مصالح ریزدانه، پودر خاک سنگ افزوده شده است. با جایگزینی مصالح ریزدانه مقاوم؛ مانند پودر خاک سنگ به جای مصالح ریزدانه ماسه که کم و بیش حاوی رس هستند، دوام بتن افزایش می‌یابد.

استفاده از محلوط‌های پر سیمان باعث افزایش مقاومت فشاری بتن و همچنین افزایش دوام بتن می‌شود. برای این منظور در آینه‌نامه‌های مختلف از جمله ۸۰-۸۰ ACI 302.1R-80 برای به دست آوردن یک بتن با دوام مطلوب مقدار حداقلی برای مقدار سیمان در نظر گرفته شده است.

عامل دیگری که در افزایش مقاومت در برابر یخبندان تأثیر بسزایی دارد مواد هوایی است. این مواد با ایجاد حباب‌های تصاریفی فضای کافی برای انبساط آب درون بتن ایجاد می‌کنند و از فشار ایجاد شده ناشی از یخبندان در درون بتن می‌کاهند. استفاده از مواد هوایی با دقت خاصی در طرح اختلاط و میزان تراکم محلوط صورت گیرد تا میزان مطلوب حباب هوای تصادفی ایجاد شود [۴].


استفاده از مواد پوزولانی؛ که امروزه در افزایش دوام بتن

نیست و پس از اصلاح در محدوده استاندارد ASTM C33 قرار گرفته است (شکل ۱). این مصالح ماسه‌ای تحت عنوان مصالح اصلاح شده شهرداری در مقاله نامبرده می‌شود. شایان ذکر است که ارزش ماسه مصرفی در کارگاه‌های شهرداری حدود ۷۰ درصد است. در این تحقیق، نمونه‌های ساخته شده از این ماسه سری SH نامیده شده است. این ماسه در نمونه‌های اصلاح شده شهرداری (سری PC) استاندارد شده است. سری دانه بندی استفاده شده برای درشت دانه از ترکیب ۶۰ درصد بادامی و ۴۰ درصد نخودی تشکیل می‌شود که در محدوده استاندارد ASTM C33 قرار دارد (شکل ۲). اندازه بزرگ ترین دانه مصرفی در درشت دانه برابر ۱۹ میلی متر است.


- پودر خاک سنگ: پودر خاک سنگ مصرفی، صادراتی، به رنگ سفید و از جنس آهکی است و در کیسه‌های ۲۰ کیلوگرمی تولید شده است. در نیمی از نمونه‌ها، پودر خاک سنگ جایگزین بخشی از مصالح ریزدانه ماسه شده است. برای این منظور پس از دانه بندی مصالح ریزدانه، به جای درصد عبوری وزنی از روی الک شماره ۲۰، ۵۰ درصد پودر خاک سنگ اضافه شد که در محدوده استاندارد ASTM C33 قرار گرفت (شکل ۳). همان طور که ملاحظه می‌شود منحنی دانه بندی اصلاح شده با پودر سنگ با منحنی دانه بندی ماسه اصلاح شده بدون پودر (شکل ۱) تفاوت چندانی ندارد.

۴-۲- طرح مخلوط


برای تهیه نمونه‌های آزمایشگاهی به منظور بررسی دوام بتن، از مخلوطهای مختلف استفاده شده است. در این مخلوطها، ترکیب‌های مختلف از میکروسیلیس و مواد افزودنی هوaza و پودر خاک سنگ استفاده شد. سری‌های مختلف نمونه‌های آزمایشگاهی بجز نمونه‌های ساخته شده از مصالح مصرفی شهرداری؛ که تحت عنوان SH نامگذاری شده است، به صورت کلی PC-a نامیده می‌شوند که حرف a نشانگر نوع مواد افزودنی در نمونه‌های مختلف می‌باشد. P برای پودر خاک سنگ، A برای مواد هوaza و S برای میکروسیلیس بکار رفته است. برای مخلوطهای حاوی مواد افزودنی مختلف از ترکیب حروف P، A و S استفاده شده است. مواد مصرفی در مخلوطهای بتن و نسبت‌های آنها به شرح زیر است:

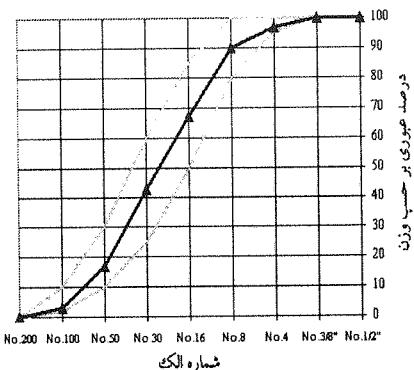

شکل(۱): منحنی دانه بندی ریزدانه

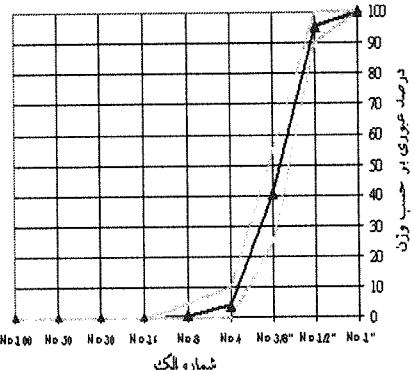

شکل(۲): منحنی دانه بندی درشت دانه

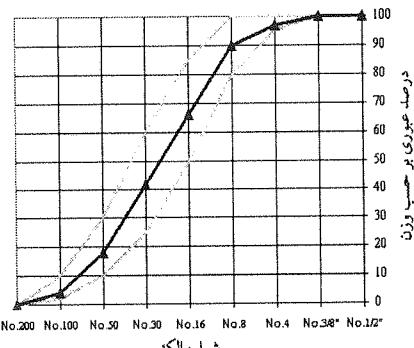

شکل(۳): منحنی دانه بندی اصلاح شده با پودر سنگ

- نسبت آب به سیمان: نسبت آب به سیمان مصرفی در نمونه‌های اصلاح شده شهرداری و تهیه شده در آزمایشگاه با احتساب رطوبت دانه‌ها و میزان جذب آب آنها برابر ۰/۵۵ در نظر گرفته شد. در سایر نمونه‌ها که دارای مواد افزودنی هستند برای به دست آوردن بتن با دوام، طبق جدول ارائه شده در آیینه نامه ACI318-83 و شرایط موجود، مقدار نسبت آب به مواد سیمانی برابر ۰/۴ در نظر گرفته شده است.

- مقدار سیمان: مقدار سیمان مصرفی در طرح اختلاط شهرداری برابر ۳۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب بتن است. عبارت بتن مصرفی در نمونه‌های آزمایشگاهی بر طبق استاندارد

- میکروسیلیس: مقدار میکروسیلیس مصرفی؛ که به صورت جایگزین قسمتی از سیمان در بتن‌ها استفاده شده است، طبق مراجع [۶] و [۷] برابر ۸ درصد مقدار سیمان در نظر گرفته شده است. طبق مطالعات صورت گرفته حدود ۸ درصد میکروسیلیس اثر مناسبی بر روی دوام دارد و با افزایش از این مقدار سیر صعودی اثر مطلوب آن کاهش می‌یابد.
- در آزمایشگاه، برای هر سری تعداد ۱۵ عدد نمونه مکعبی با ابعاد $15 \times 15 \times 15$ سانتی متر تهیه شده است. طرح مخلوط این نمونه‌ها به ترتیب در جدول (۱) ارائه شده است.
- میکروسیلیس: مقدار ماده هوازی مصرفی برای ایجاد مقدار هواي حدود ۹-۷ درصد طبق نظر کارخانه تولیدی برابر ۱ میلی‌لیتر به ازای هر کیلوگرم سیمان استفاده شده است.
- ماده فوق روان کننده: مقدار ماده فوق روان کننده طبق مقدار پیشنهاد شده بین ۱-۳ درصد مقدار سیمان است. در طرح اختلاط، مقدار ماده روان کننده تا آنجا اضافه شده است تا روانی متوسط (۱۰-۵ سانتی متر) برای بتن حاصل آید. عدد ذکور حدود ۲ درصد به دست آمده است.

جدول (۱): طرح مخلوط نمونه‌های مختلف آزمایشگاهی برای یک متر مکعب بتن

نام نمونه	سیمان	آب	میکروسیلیس	هوaza	روان کننده	ماسه	ماسه و پودر سنگ	درشت دانه	نسبت آب به سیمان
-	(kg)	(Lit.)	(kg)	(m-lit.)	(g)	(kg)	(kg)	(kg)	-
PC	۲۲۰	۱۷۶	—	—	—	۸۲۵	—	۹۹۲	۰/۰۵
PC-P	۲۲۰	۱۷۶	—	—	—	—	۸۲۵	۹۹۲	۰/۰۵
PC-S	۲۹۴/۴	۱۲۸	۲۵/۶	—	۶۳۸۰	۹۷۹	—	۹۹۲	۰/۴
PC-S-P	۲۹۴/۴	۱۲۸	۲۵/۶	—	۶۲۵۰	—	۹۷۹	۹۹۲	۰/۴
PC-A	۲۲۰	۱۲۸	—	۲۲۰	۵۹۲۰	۸۵۵	—	۹۹۲	۰/۴
PC-A-P	۲۲۰	۱۲۸	—	۲۲۰	۵۸۵۰	—	۸۵۵	۹۹۲	۰/۴
PC-S-A	۲۹۴/۴	۱۲۸	۲۵/۶	۲۲۰	۵۸۲۰	۸۷۵	—	۹۹۲	۰/۴
PC-S-A-P	۲۹۴/۴	۱۲۸	۲۵/۶	۲۲۰	۵۷۸۰	—	۸۷۵	۹۹۲	۰/۴
SH	۳۰۰	۲۱۰	—	—	—	۸۵۵	—	۹۹۲	۰/۷

۴-۴- آزمایش یخ‌بندان-ذوب بخ

در این آزمایش، نمونه‌های تهیه شده طبق روش B استاندارد ASTM C666 و در درون دستگاه سرد کننده به حالت بخ زدگی بردیه می‌شود و سپس در درون آب گرم قرار می‌گیرند تا مرحله آب شدن را طی کنند. در هر روز به تعداد ۳ چرخه عمل بخ زدگی و ذوب بخ انجام شد. پس از اینکه تعداد چرخه‌های آزمایش به انتهای رسید مقدار کاهش وزن نمونه‌ها و افت مقاومت اندازه گیری می‌شود.

شکل (۵) مقایسه‌ای بین افت وزن نمونه‌های موجود در شهرداری با نمونه‌های اصلاح شده را نشان می‌دهد. در نمونه‌های شهرداری SH نسبت آب به سیمان ۷/۰ و در نمونه‌های اصلاح شده PC این نسبت ۵۵/۰ است؛ بنابراین دلیل اصلی دوام کم نمونه‌های شهرداری بالا بودن نسبت آب به سیمان می‌باشد. دانه بندی نامناسب نیز دلیل دیگر دوام کم این نمونه‌هاست. ملاحظه می‌شود که نمونه‌های شهرداری بتدریج با افزایش چرخه‌های یخ‌بندان-ذوب بخ باشد بیشتری

۴-۳- خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه‌ها


نمونه‌های مکعبی به ابعاد $15 \times 15 \times 15$ سانتی متر بر اساس استاندارد ASTM C192 تهیه و سپس با اعمال بار محوری فشاری به نمونه‌های مکعبی، مقاومت فشاری آنها اندازه گیری شد. مقدار هوای موجود نمونه‌ها و مقدار روانی (افت در آزمایش اسلامپ) آنها نیز بر اساس استانداردهای ASTM C143-90 و C231-78 محاسبه گردید. نتایج آزمایش‌ها در جدول (۲) ارائه شده است. پس از آزمایش‌های یخ‌بندان-ذوب بخ؛ که جزئیات آن‌ها در قسمت بعد ارائه می‌شود، مقاومت فشاری نمونه‌ها از مخلوط‌های مختلف اندازه گیری شد. در شکل (۶) مقایسه‌ای بین مقاومت نمونه‌ها در ابتدا و پس از ۱۵۰ چرخه یخ‌بندان-ذوب به صورت نمودار نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل (۶) دیده می‌شود نمونه شهرداری بیشترین افت مقاومت را دارد و نمونه‌های دارای مواد هوای و میکروسیلیس، کمترین افت مقاومت را پس از ۱۵۰ چرخه یخ‌بندان-ذوب بخ نسبت به مقاومت‌های اولیه دارند.

شایان ذکر است در هر دو سری این نمونه‌ها نسبت آب به سیمان ثابت و برابر با ۰،۵۵ است و می‌توان اثر پودر خاک سنگ را در افزایش دوام بتن مناسب دانست.

تخریب می‌شوند. در شکل (۵) بهبود نمونه‌های اصلاح شده PC و بخصوص نمونه‌های با پودر خاک سنگ PC-P در خصوص مقاومت در برابر یخ‌بندان بخوبی مشاهده می‌شود.

جدول (۲): نتایج آزمایش بررسی نمونه‌های آزمایشگاهی و شهرداری

نام نمونه	مقدار هوای موجود	مقدار افت بتن	مقاومت فشاری نمونه‌ها
-	%	cm	MPa
PC	۲/۵	۶/۵	۲۵/۷۶
PC-P	۲/۱	۶/۴	۴۱/۴۳
PC-S	۲/۲	۵/۵	۵۱/۸۰
PC-S-P	۲/۵	۶/۰	۵۴/۸۲
PC-A	۷/۵	۶/۰	۴۲/۷۰
PC-A-P	۷/۰	۶/۲	۴۶/۲۲
PC-S-A	۶/۴	۵/۷	۴۸/۲۲
PC-S-A-P	۶/۲	۵/۸	۵۱/۸۶
شهرداری	?	۱۰	۳۱/۱۲

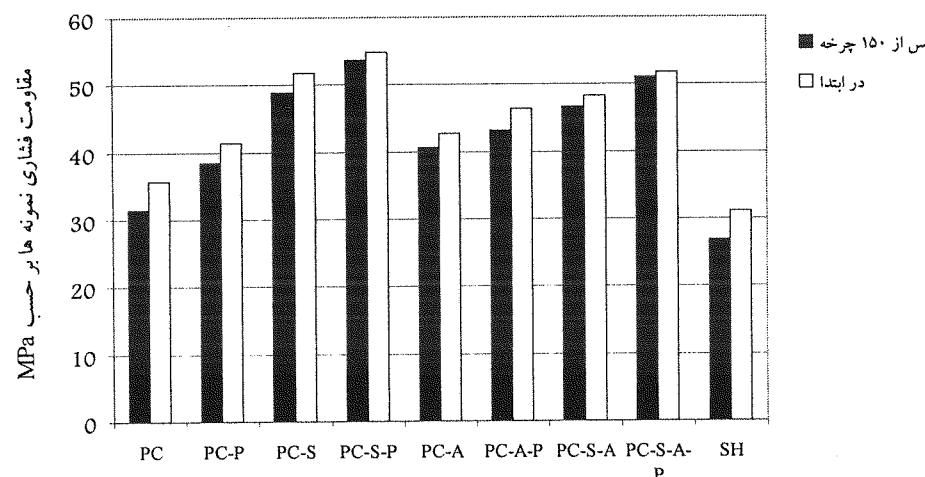


شکل (۳): مقایسه مقادیر مقاومت فشاری نمونه‌ها در ابتدا و پس از ۱۵۰ چرخه یخ‌بندان-ذوبیخ.


است. در این دو سری نمونه‌ها نسبت آب به سیمان یکسان و برابر ۰،۵۰ بوده است.

در شکل (۷) مقایسه‌ای بین افت وزن نمونه‌های دارای هوایا با نمونه‌های بدون هوایا نشان داده شده است. در این شکل، اثر مواد هوایا بر افزایش مقاومت در برابر یخ‌بندان بخوبی مشهود است؛ لیکن پودر خاک سنگ در ترکیب با مواد هوایا اثر چندانی بر کاهش افت وزن نمونه‌ها ندارد.


در شکل (۶) مقایسه‌ای بین افت وزن نمونه‌های دارای میکروسیلیس با نمونه‌های بدون میکروسیلیس نشان داده شده است. در این شکل، اثر میکروسیلیس و پودر خاک سنگ بر مقاومت در برابر یخ‌بندان بخوبی مشهود است. مقدار افت وزن در نمونه‌های با افزودنی‌های میکروسیلیس و پودر خاک سنگ PC-S-P نسبت به نمونه‌های بدون افزودنی‌ها به مراتب کمتر است. مقایسه بین نمونه‌های PC-S و PC-S-P نیز باز دیگر نشان می‌دهد که پودر خاک سنگ در افزایش دوام بتن موثر

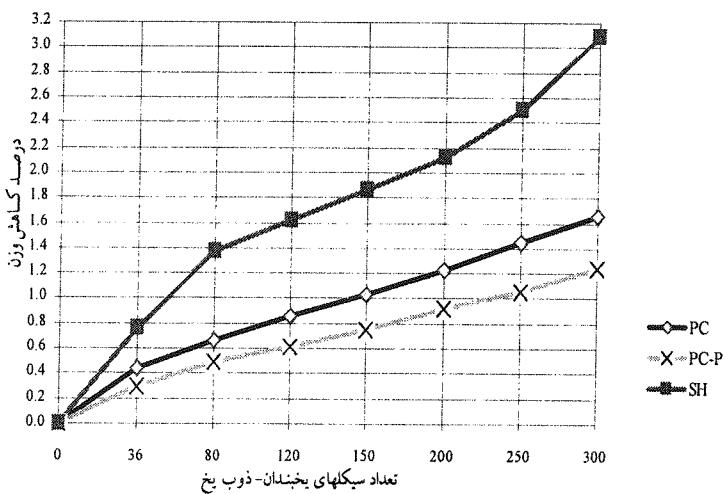

شکل(۵): مقایسه افت وزن نمونه‌های شهرداری با نمونه‌های اصلاح شده با و بدون پودر خاک سنگ

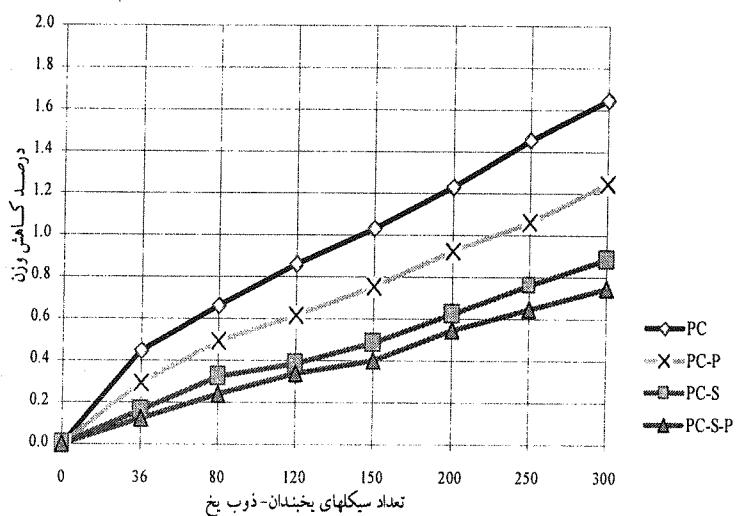

شکل(۶): مقایسه افت وزن نمونه‌های دارای میکروسیلیس با نمونه‌های بدون میکروسیلیس

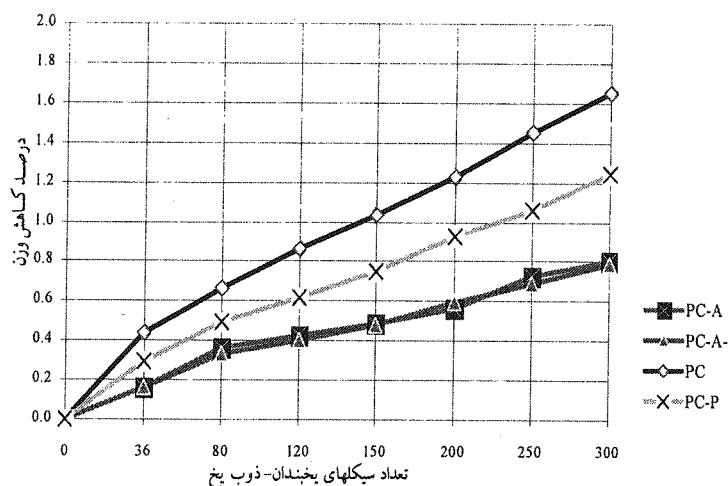


شکل(۷): مقایسه افت وزن نمونه‌های دارای مواد هوایا با نمونه‌های بدون هوایا

در شکل (۸) مقایسه‌ای بین افت وزن نمونه‌های دارای مواد هوایا، نمونه‌های دارای میکروسیلیس و نمونه‌های دارای میکروسیلیس مقاومت در برابر یخ‌بندان افزایش پیدا کرده است. نمونه‌ها نسبت آب به سیمان یکسان و برابر با $4/0$ بوده است. همان طور که مشاهده می‌شود با ترکیب مواد هوایا و میکروسیلیس هوازای نشان داده شده است. در تمام این


دانه بندی، نمونه‌های اصلاح شده و ضعیت بهتری از نظر دوام داشته و تنها رویه آنها تخریب شده است. شکل (۱۱) نشان می‌دهد که با جایگزینی پودر خاک سنگ به جای مصالح ریز دانه نمونه‌هایی تولید شده‌اند که تنها قسمتی از رویه آنها تخریب شده است. شکل (۱۲) نمونه‌هایی را نشان می‌دهد که به علت وجود افزودنی‌های میکروسیلیس، هوازا و پودر خاک سنگ، افت وزن نسبتاً کمی دارد و تخریب رویه نمونه‌های آنها قابل ملاحظه نبوده است. شکل (۱۳) مربوط به نمونه‌هایی است که در آنها از ترکیب دو یا سه افزودنی استفاده شده و تخریب رویه آنها کم و در نتیجه دوام آنها زیاد است.

پودر خاک سنگ در کاهش افت وزن نمونه‌های دارای میکروسیلیس مؤثر است به طوری که مقدار کاهش افت در این نمونه‌ها به مقدار آن در نمونه‌های دارای میکروسیلیس و هوازا نزدیک شده است. مقایسه شکل‌های (۷) و (۸) نشان می‌دهد که نمونه‌های دارای هر سه افزودنی میکروسیلیس، هوازا و پودر خاک سنگ نسبت به نمونه‌های بدون افزودنی مقاومت زیادی در برابر تعداد چرخه‌های یخ‌بندان-ذوب بخ دارند.


شکل‌های (۹) تا (۱۳) وضعیت تخریب رویه و گوشه‌های نمونه‌های بتقی مربوط به مختلف‌های مختلف را نشان می‌دهند. در شکل (۹) تخریب رویه و گوشه‌های نمونه‌های مخلوط کارگاه‌های شهرداری؛ که کمترین دوام را داشته‌اند، مشخص است. همان طور که در شکل (۱۰) ملاحظه می‌شود با اصلاح

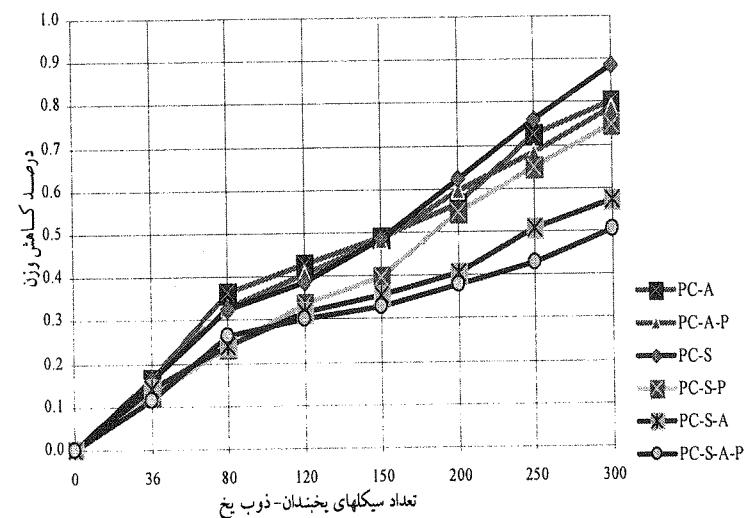


شکل (۸): مقایسه افت وزن نمونه‌های دارای مواد پودر سنگ، هوازا، میکروسیلیس و ترکیب آنها

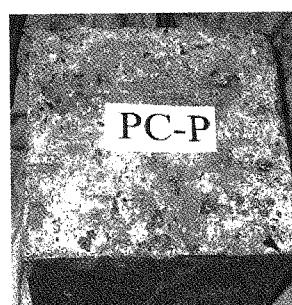

شکل (۱۱): نمونه اصلاح شده با پودر سنگ که تنها قسمتی از رویه آن تخریب شده است

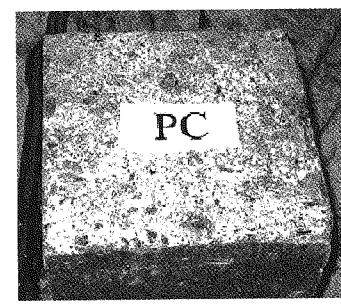


شکل (۱۰): نمونه اصلاح شده که تنها رویه آن تخریب شده است

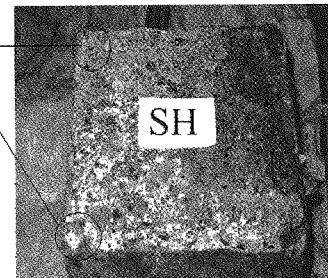

شکل (۹): نمونه شهرداری که گوشه‌ها و رویه آن تخریب شده است

یخبدان - ذوبیخ دارند.

۶- نمونه هایی که در مخلوط آنها هر سه ماده میکروسیلیس، هوaza و پودر خاک سنگ استفاده می شود، بالاترین مقاومت را در برابر چرخه های یخبدان- ذوبیخ دارند. درصد کاهش وزن این نمونه ها پس از ۳۰۰ چرخه یخبدان و ذوبیخ به حدود یک سوم نمونه های اصلاح شده (نمونه های شاهد حاوی ماسه اصلاح شده بدون پودر سنگ) رسیده است.

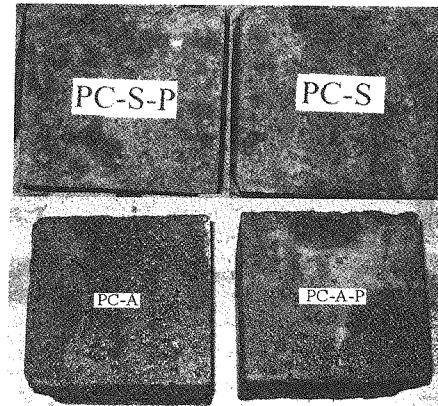

رمضانیان پور، علی اکبر و پیمایش، منصور، "بتن در محیط دریایی"، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۸۵.

ACI 318-83 ACI Committee Report, Building Code Requirements for Reinforced Concrete, American Concrete Institute, 1986.

Neville A.M. and Brooks J.J, "Concrete Technology ", Longman Science & Technical, 1987

ACI 302.1R-80 ACI Committee 302 Report, "Guide for concrete floor and slab construction," American Concrete Institute, 1980.

رمضانیان پور، علی اکبر و پیمایش، منصور "میکروسیلیس و ضربی بازده آن در مقاومت بتن" سمینار بین المللی کاربرد میکروسیلیس در بتن، اردیبهشت ۱۳۷۶.


Bleszynski R. and Hooton R., "Durability of Ternary Blend Concrete with Silica Fume and Blast Furnace Slag ", ACI Material Journal, No. 99 pp. 499-507, 2002

Mouchel G. and Partners, "Freeze-Thaw Durability of Air-Entrained CSF Concrete", Department Of Civil Engineering and Building, the Polytechnic of Wales, Pontypridd, Cement & Concrete Composite Vol. 13 pp 203-208, 1991

Bouzoubaa N. and Fournier B., "Mechanical Properties and Durability of Concrete Made with High-Volume Fly Ash Blended Cement Produced in Cement Plant", ACI Material Journal, No. 99 pp. 560-567, 2002

Obla, H., Hill, R., "Properties of Concrete Containing Ultra-Fine Fly Ash", ACI Material Journal, No. 100, pp 426-433, 2003

شکل (۱۲): نمونه هایی که افت وزن و تخریب شکل رویه آنها نسبتا کم بوده است

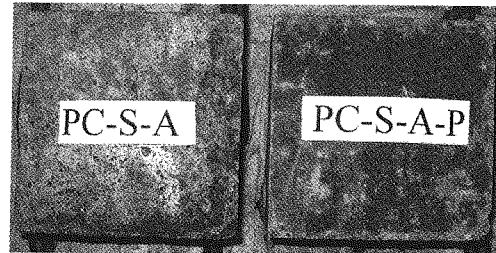

(۱۳): نمونه های دارای مواد هوaza و میکروسیلیس با و بدون پودر خاک سنگ که کمترین افت وزن و تخریب رویه را داشته اند

۳- نتیجه گیری

در این تحقیق، اثر ترکیب میکروسیلیس و مواد افزودنی هوaza و پودر خاک سنگ بر دوام بتن مطالعه شد. براساس کار آزمایشگاهی انجام یافته در این پژوهش نتایج زیر قابل ارائه است.

۱- بسیاری از نمونه های معمولی مورد استفاده در صنعت بتن دوام مطلوبی ندارند و مقاومت خوبی نیز در برابر چرخه های یخبدان- ذوبیخ ندارند.

۲- استفاده از پودر خاک سنگ به جای بخشی از مصالح ریزدانه باعث افزایش مقاومت فشاری می شود.

۳- پودر خاک سنگ در بهبود مقاومت در برابر چرخه یخبدان- ذوبیخ به خصوص در حضور میکروسیلیس اثر مطلوبی دارد. اثر این ماده در بهبود مقاومت بتن در برابر یخبدان در مخلوطهای دارای مواد هوaza اندک است.

۴- استفاده از ماده میکروسیلیس برای بهبود دوام بتن در برابر چرخه های یخبدان- ذوبیخ مقاومتی نظیر نمونه های دارای مواد هوaza دارد و می توان برای به دست آوردن یک بتن با دوام نسبتاً مناسب در برابر یخبدان از این ماده استفاده کرد.

۵- ترکیب مواد هوaza و میکروسیلیس اثر مطلوبی بر افزایش مقاومت در برابر یخبدان دارد. نمونه های به دست آمده از این طرح اختلاط، مقاومت بسیار خوبی در برابر چرخه های